




PHØNIX TAG MATERIALER
Foretrukket af professionelle ...

DATABLAD

PF/GF 3500 SBS SVEJSEUNDERMEMBRAN

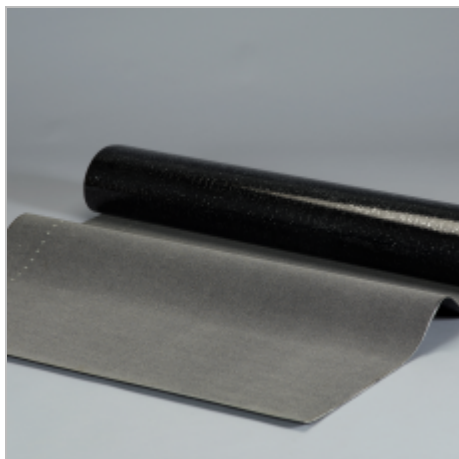

Dato: 2017-10-05
Udgave: 12
Erstatter: 11 / 2017-06-01

Produktet anvendes som underste lag i flerlagsdækninger i nydæknings- og renoveringsopgaver, hvor øverste lag svejses på. Produktet anvendes med fordel ved entrepriser, der skal udføres ved lave arbejdstemperaturer, eller hvor der kan forekomme bevægelser i underlaget.

Produktet anvendes endvidere ved renoveringsopgaver, hvor der forekommer særlig stor vandbelastning, og hvor der ikke er mulighed for fuldstændig tagafvanding.

Produktet svejses til underlaget.

Produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til - 15° C.

Produktnavne:
PF/GF 3500 SBS
Svejseundermembran
Produktgruppe:
Tagpap & membraner
ProduktNr:
1153


Produktbeskrivelse

Produktet er en polymermembran med kombiarmering af polyesterfilt og glasfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen.

Oversiden er bestrøet med sand, undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.

Produktet er forsynet med overlægsmarkering og har markering pr. 100 mm til brug ved placering af en evt. mekanisk fastgørelse.

Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.

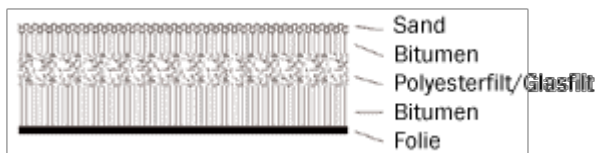

De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848-1.

Dimension m x m	Overlægsmarkering	Vægt kg./rl.	Ruller/palle	Lev. kode	Nettovægt kg./palle
1,00 x 12	Ja	ca. 40	15	A	600
1,00 X 7	Ja	ca. 23	24	A	552

Kundeinformation

Opbevaring:

Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig vedvarende solopvarmning.

Brugsanvisning:

Se side 11-14 [HER](#)

Håndtering af restprodukter:

Jævnfør vores sikkerhedsdatablad indeholder produktet ingen farlige stoffer.

Producent / leverandør

Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1

6600 Vejen

Denmark


Tel: +45 79 96 21 00

Fax: +45 79 96 21 88

www.phonixtagmaterialer.dk

info@phonixtagmaterialer.dk

CE-mærkning

Produktet er  mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Se vedlagte ydeevnedeklaration [Nr. 4](#)

Produktstandard DS/EN 13707

PF/GF 3500 SBS Svejseundermembran

Egenskaber	Enhed	Værdi	PTM krav	Prøvningsmetode
Synlige fejl	---	Ingen	Ingen	EN 1850-1
Længde	m	≥7,0/12,0		EN 1848-1
Bredde	m	≥1,0		EN 1848-1
Rethed	mm/10 m	≤20		EN 1848-1
Vægt	kg/ m ²	3,3 ± 0,1		EN 1849-1
Tykkelse	mm	2,9 ± 0,1	≥2,8	EN 1849-1
Vandtæthed	kPa	Bestået	Bestået	EN 1928 Metode B
Trækstyrke LR/TR	N/50 mm	970/690 ± 50/100	≥500/500	EN 12311-1
Brudforlængelse	%	30/32± 2/4	≥20/20	EN 12311-1
Sømrivestyrke LR/TR	N	500/625 ± 50/50	≥250/250	EN 12310-1
Varmestabilitet	°C	115	≥100	EN 1110
Kuldeflexibilitet	°C	-25	≤-20	EN 1109
Diffusionsmodstand Z-værdi	GPa·s· m ² /kg	>400		EN 1931
